

Ficha Técnica Tres Capas de SMS


Garantía

La vida útil de este material es de un año siempre y cuando el material este cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de humedad y temperatura, una vez el producto se convierte, el convertidor es el responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en el uso final y las condiciones de almacenamiento o exposición.

Diseño Plano

ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO PARA EL CONTROL DE INFECCIONES CON EN EL DE MINIMIZAR LA CARGA CONTAMINANTE GENERADA POR LOS MICROORGANISMOS EN EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCTO INOCUO, ESTERILIZADO BAJO ESTANDARES DE CONTROL Y CALIDAD.

LONGITUD:	17.5 CMS
LONGITUD NASAL:	10.5 CMS
ANCHO :	9.5 CMS
ELÁSTICO:	17 CMS

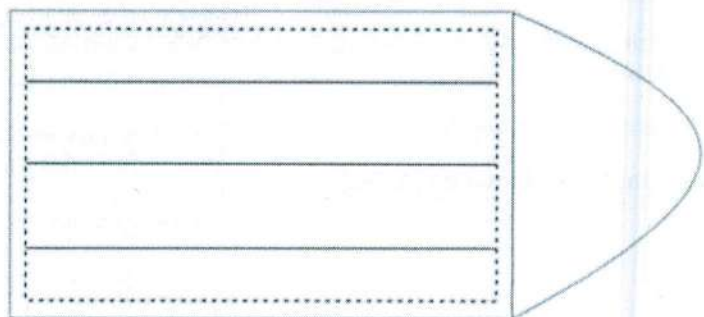



Ficha Técnica Tres Capas de SMS

Air Loop

Cubre boca plisado y confeccionado tipo AIR LOOP con soporte nasal 17 cm x 9.5 dividido en 2 o 3 capas de Politex SMS.

Características del Producto

Hecho de materiales livianos con prácticos elásticos para las orejas. Ajuste seguro para un uso cómodo que permite retirarse fácilmente.

LONGITUD:	17.5 CMS
LONGITUD NASAL:	10.5 CMS
ANCHO :	9.5 CMS
ELÁSTICO:	17 CMS

Especificaciones

- Capa exterior: SMS azul de 30 Grs (Polipropileno Spunbond)
- Filtro MELT BLOWN
- Capa interna: SMS blanca de 16 Grs

Condiciones de Almacenamiento

- Conservar en caja original.
- Condiciones ambientales : Máximo 30° o (86 °F) de temperatura y 70° de humedad relativa.
- Evite exposición directa de luz solar.
- Almacenar sobre estibas.



No 1200

EDICIÓN No 1

Fecha elaboración

Año	Mes	Día
2018	10	15

ESPECIFICACIONES DE TELA TERMINADA FABRIC PROFILE

NOMBRE (FABRIC NAME): FILTRO PH 35

Código comercial: CE4326

COMPOSICION (COMPOSITION): VISCOsa / POLIÉSTER

CATEGORIA ARANCELARIA : 5603129000

CARACTERÍSTICAS (CHARACTERISTICS)		NORMA BASE (BASE NORM)	UNIDAD (UNIT)	Estándar	
Ancho (Width) / Cuttable			Cms.	96.0	± 1
Peso (Weight g / m ²)		ICONTEC 2598	g / m ²	35.0	± 10%
Espesor (thickness)		ICONTEC 2599	mm.	0.22	± 0.06
Resistencias a la Tensión Seco	Longitudinal (Warp)	ICONTEC 2600	Libras Fuerza	10	Min
Resistencias a la Tensión Húmedo	Longitudinal (Warp)		Libras Fuerza	8	Min
Capacidad de retención Líquida (Capacity of liquid retaning)		COLTEJER 0856	%	600	Mínimo
Tejido (Type of Fabric)				Ligado Químico	


OBSERVACIONES GENERALES (GENERAL OBSERVATIONS) : Empates por rollo = 2 Metros rollo: 500

Elaborado con copolímeros a base de monómeros acrílicos en dispersiones acuosas con un contenido de formaldehído inferior al 3.0% el cual es certificado por nuestros proveedores. Es usado en la industria de paños para asepsias.

Coltejer garantiza que la tela despachada cumple con lo especificado en este documento.

Aprueba:	Revisa	Elaboró	ANULA EDICIÓN		
			DE FECHA		
			AÑO	MES	DÍA
Gonzalo Rendon Alvarez Jefe No tejidos	Silvia Garcia C Gerente Calidad	Cesar Betancur C Analista			
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN			2023	10	15

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS P-7-804



CERTIFICADO DE CALIDAD

Ord. Prod. : R1-3329
Fecha Prod. : 24/may/2019
Producto : 30 gsm SMS Azul 292U
Código : 02030CQ1COM
Ancho Tensionado(mm) : 1450
IRMS: N/A

ESTOS DATOS SON PROPORCIONADOS COMO UNA CERTIFICACION DE LA PRODUCCION REALIZADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE

P. FISICAS	UNIDADES	METODO ANALISIS	n	ESPECIFICACION			PROMEDIO	MIN PROMEDIOS	MAX PROMEDIOS	DESV.
				OBJETIVO	TOLERANCIA PROMEDIOS					
					MIN	MAX				
Gramaje	g/m2	WSP130.5	10	30	28.5	32.5	29.72	29.60	29.83	0.11
Resistencia-OM	N/50mm	WSP110.4	5	65	53	-	72.5	71.3	74.4	1.38
Resistencia-OT	N/50mm	WSP110.4	5	39	30	-	44.4	40.5	45.9	2.25
Elongación-OM	%	WSP110.4	5	78	60	-	78.1	73.1	84.6	4.63
Elongación-OT	%	WSP110.4	5	72	57	-	80.0	65.6	84.4	8.13
Permeab.-agua	mm H2O	WSP080.6	5	210	150	-	224	198	238	16.50
Permeab.-aire	m³/m²/min	WSP070.1	5	60	-	90	62	60	66	2.54
OPAC	%	WSP060.4	3	62	58	-	59.45	58.87	60.04	0.48

N : 5 : Numero de rollos maestros correspondientes a la Orden de Producción

OBSERVACIONES:

La vida útil de la Tela No Tejida es de un año siempre y cuando el material esté cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de temperatura. Una vez que el producto se convierte, el convertidor es responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en su uso final y las condiciones de almacenamiento y/o exposición.

Ing. Andres Mejia

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Zona Franca del Pacifico, Carretera Yumbo Aeropuerto Km. 6 Supermanzana F, Palmira Valle; Colombia, Tel. (572) 280-1254

Implementado Add-on QW COA VALIDATED Versión V1.04 por ITSOFT INDUSTRIAL S.A.S. @2018.09.13



CERTIFICADO DE CALIDAD

Ord. Prod. : R1-3454

Fecha Prod. : 24/dic/2019

Producto : SS 24 GSM BLANCO

Código : 00285CO1COM

Ancho Tensionado(mm) : 1600

Orden Compra : NA

IRMS: NO ASIGNADO

ESTOS DATOS SON PROPORCIONADOS COMO UNA CERTIFICACION DE LA PRODUCCION REALIZADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE

P. FISICAS	UNIDADES	METODO ANALISIS	n	ESPECIFICACION			PROMEDIO	MIN PROMEDIOS	MAX PROMEDIOS	DESV.
				OBJETIVO	TOLERANCIA PROMEDIOS					
					MIN	MAX				
Gramaje	g/m²	WSP130.1	10	24	22.5	27.5	23.41	23.22	23.59	0.19
Resistencia-DM	g/in	WSP110.4	5	2350	1700	-	2,843.6	2,784.2	2,883.0	52.35
Resistencia-DT	g/in	WSP110.4	5	1450	1200	-	1,568.3	1,534.8	1,632.8	55.90
Elongación-DM	%	WSP110.4	5	50	45	-	76.4	74.2	78.9	2.36
Elongación-DT	%	WSP110.4	5	55	50	-	72.1	69.4	74.5	2.54

N : 3 : Numero de rollos maestros correspondientes a la Orden de Producción

OBSERVACIONES:

La vida útil de la Tela No Tejida es de un año siempre y cuando el material esté cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de temperatura. Una vez que el producto se convierte, el convertidor es responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en su uso final y las condiciones de almacenamiento y/o exposición.

Ing. Andres Mejia

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Zona Franca del Pacifico, Carretera Yumbo Aeropuerto Km. 6 Supermanzana F, Palmira Valle; Colombia, Tel. (572) 280-1254

Implementado Add-on QW COA VALIDATED Versión V1.04 por ITSOFT INDUSTRIAL S.A.S. @2018.09.13